

RIVEDIL OXYDA SISUSTUSLAASTIN ASENNUSOHJE

TUOTEKUVAUS

Rivedil Oxyda on täysin uusi Beton Cire tyyppinen sisustuslaasti kuivien tilojen lattia- ja seinäpinnoille sekä portaisiin. Oxyda tarjoaa valtavan valikoiman erilaisia viimeistelymahdollisuuksia ja värejä samalla perusmateriaalilla.

POHJUSTUS

FONDO OXYDA on erikoisprimeri OXYDA -pinnoille, joiden alustoina ovat laatat tai muut erityiset pinnat. Sekoita FONDO OXYDA 30-40% vettä hyvin, kunnes massa on hyvin sekoittunut ja tasainen. Levitä yksi kerros FONDO OXYDAA lastalla alustalle. Paina lasikuituverkko vielä kosteaan laastiin lastan avulla. Paina pinta tiiviiksi lastalla. Mikäli tarvitaan, levitetään toinen kerros FONDO OXYDAA paremman kiinnittymisen saamiseksi.

SEKOITUS

OXYDA sekoitetaan seuraavasti veteen: Yhtä 20 kg OXYDA-astiaa kohden tarvitaan vettä 8 litraa. Tasaisen massan saamiseksi toimi seuraavasti: Kaada ensin 6-7 litraa vettä sekoitusastiaan. Lisää siihen väri sekoittaen hyvin. Kaada värjättyyn veteen vähitellen OXYDA-jauhe ja sekoita seosta perusteellisesti sekoittajalla. Sekoituksen jälkeen lisää tarvittaessa loput (1-2 litraa) vedestä saadaksesi sopivan pastan. Vaihtoehtoisesti voit lisätä veden vasta, kun pasta on levännyt 10 minuuttia. Anna valmiin pastan levätä 10-15 minuuttia ennen asennusta.

LEVITYS

Levitä ensimmäinen kerros OXYDAA koko pinnalle kuten tavallinen laasti ja tasoita pinta hyvin. Anna pinnan kuivua 24-36 tuntia riippuen lämpötilasta ennen toisen kerroksen levittämistä. Levitä toinen kerros saman lailla. Tiivistä ja tasoita OXYDAA sen pinnan ollessa vielä kostea ja poista epätasaisuudet. Jos pinnasta halutaan hyvin sileä ja eloisa, kiillota pinta ruostumattomalla teräslastalla sen ollessa kosketuskuiva. Tarvittaessa lisää vähän OXYDAA ja jatka kiillottamista. Käytettäessä vaaleita värejä ja erityisesti OXYDA BIANCOA sekä halutessasi välttää ruostumattoman teräslastan jälkiä, käytä muovilastaa. Anna pinnan kuivua 3-5 päivää. Lattiapinnalle ei tänä aikana saa astua.

VIIMEISTELY

Levitä yksi kerros käyttövalmista SCUDO 1 Epoxy primeria lyhytnukkaisella telalla. Halutun vaikutelman mukaan levitä 1-2 kerrosta jotain seuraavista tuotteista: SCUDO EPOXY HIGH GLOSS, SCUDO EPOXY MATT, SCUDO EPOXY SATINATO, SCUDO EPOXY MIRROR.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

PAKKAUSKOOT

Fondo Oxyda 20 kg astia.
Oxyda 20 kg astia.

TYÖVÄLINEET

Metallilasta, tela, lakkatela (velour-tela)

RIITTOISUUS

Fondo Oxyda 20 kg: 7-9 m²/kg
Oxyda 20 kg: 10-13 m²/kg

ASENNUSVIDEOT:

<https://www.youtube.com/watch?v=qwADq5LTB4E>

Huom! Asennusvideossa pinta suojataan Scudo 2 tuotteella ei Epoxy suoja-aineilla, joita suosittelemme.

VALMISTAJA Rivedil Italia.


MAAHANTUOJA: Decos Oy



1kr Oxyda Fondo



Verkko Oxyda Fondoon

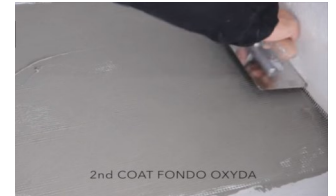

2. krs Oxyda Fondo



1 krs Oxyda



2 krs Oxyda



Kiillotus muovi- tai teräslastalla

Tämän käyttöohjeen on koontanut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.